



AB-Polymerchemie GmbH  
Tjüchkampstraße 21 - 24  
D - 26605 Aurich  
info@ab-polymerchemie.de  
www.ab-polymerchemie.de

## PU - Industrieboden 837 Flake, rutschhemmend

Systembeispiel-Nr. 03.03-GA (gemäß AgBB / VOC < 1 %)

Polyurethan - Verlaufsbeschichtung mit rutschhemmender, glänzender oder seidenmatter Oberfläche

Anwendungsbereiche: Aufenthaltsräume, Schulen, Mehrzweckhallen, Produktionsflächen


Rutschhemmungsklasse: R11 (FSC), abhängig von der Versiegelung

Nutzung: Mittlere bis schwere Belastung (z. B. Fußgänger, Roll- / Hubwagen, 4-Rad-Gabelstapler / gummibereift)

Systemschichtdicke: ca. 3 mm

Untergrund: **Gussasphalt** (im Innenbereich - siehe allg. Vorbereitungs- und Verarbeitungsrichtlinien)

Bitte beachten Sie ergänzend die jeweiligen Technischen Informationen in der letzten Fassung.

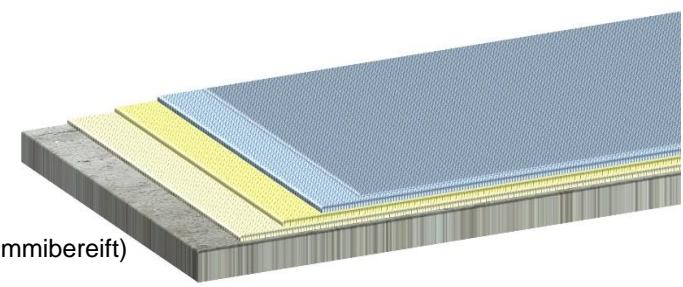

Systemaufbau:	Restfeuchte:	Beschreibung / Produktbezeichnung:	Verbrauch ca.:
<u>Vorbereitung:</u>		Untergrund (Gussasphalt) mit staubfreien Verfahren (z. B. Kugelstrahlen) fachgerecht vorbereiten. Die einschlägigen Richtlinien sind zu beachten. Mindestens 50 % des Zuschlagkorns sind freizulegen.	
<u>Grundierung:</u>		2-K- Polyurethanharz - Beschichtung (VOC < 1 %), zähhart <b>AB-ZEROPUR® 837</b> , kieselgrau ca. RAL 7032.	<b>0,5 - 0,8 kg/m<sup>2</sup></b>
<u>Absandung:</u>		Definierte / gleichmäßige Absandung mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm.	0,5 kg/m <sup>2</sup> Quarzsand
<u>Kratzspachtelung:</u>		2-K- Polyurethanharz - Beschichtung (VOC < 1 %), zähhart <b>AB-ZEROPUR® 837</b> , kieselgrau ca. RAL 7032 ca. 1 : 0,3 gefüllt mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm.  Nach Aushärtung sorgfältig überschleifen und reinigen.	<b>1,2 kg/m<sup>2</sup></b> zzgl. Quarzsand
<u>Beschichtung:</u>		2-K- Polyurethanharz - Beschichtung (VOC < 1 %), zähhart <b>AB-ZEROPUR® 837</b> , blaugrau ca. RAL 7031 ca. 1 : 0,3 gefüllt mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,1 - 0,3 mm.	<b>2,5 - 3 kg/m<sup>2</sup></b> zzgl. Quarzsand
<u>PVA - Farbchips:</u> <u>(bei Bedarf)</u>		Nach etwa 5 - 10 Minuten gleichmäßige / leichte Einstreuung mit geeigneten PVA - Farbchips (1 mm bzw. 3 mm).  Nach Aushärtung die gesamte Fläche leicht überschleifen (Pad); Brechen der aufstehenden Farbchips. Anschließend nicht eingebundene Farbchips gründlich mittels Industriestaubsauger entfernen.	10 - 30 g/m <sup>2</sup> Farbchips
<u>Versiegelung:</u>		2-K- Polyurethan - Bindemittel (VOC < 1 %), UV - beständig, zähhart <b>AB-ZEROPUR® 872 T</b> (anti-slip), transparent - <u>glänzend</u> <u>oder</u> 2-K- Polyurethan - Decklack (VOC < 1 %), wässrig, UV - beständig, zähhart <b>AB-ZEROPUR® 874 + AB-T 125</b> , (anti-slip) transparent - <u>seidenmatt</u> <u>mit nachfolgendem</u> 2-K- Polyurethan - Decklack (VOC < 1 %), wässrig, UV - beständig, zähhart <b>AB-ZEROPUR® 874</b> , transparent - <u>seidenmatt</u> .	<b>200 g/m<sup>2</sup></b>  <b>150 g/m<sup>2</sup></b>  <b>120 - 150 g/m<sup>2</sup></b>
<u>Einpflege:</u>		Um die bekannte Empfindlichkeit von matten Oberflächen zu verringern, <u>muss</u> die Versiegelung vor Benutzung mit einem geeignetem Pflegefilm professionell eingepflegt werden. Durch eine professionelle Pflege wird die Reinigungsfähigkeit und Lebensdauer des Beschichtungssystems entscheidend erhöht (frühestens nach 5 Tagen aufbringen!).	

**Hinweise:** Möbel bzw. schwere Gegenstände sind mit geeigneten Gleitern zu versehen. Bei Bürostühlen mit Laufrollen oder Möbeln / Stühlen mit geringer Auflagefläche (hohe Druckpunktbelastung) ist der Einsatz einer Bodenschutzmatte bzw. Unterlage (z. B. Polycarbonat-Schutzmatten) erforderlich. Vermeintlich harmlose Stoffe oder Gegenstände, wie Reifen, Gummimatten, Fußabtreter, Fußmatten (enthalten Weichmacher / Alterungsschutzmittel) und Substanzen mit Farbstoffanteil, wie z. B. Jod, Blut, rostige Nägel oder Birkenblätter können zu einer Verfärbung der Oberfläche führen (bitte Beratung einholen!).

1.01/25.08.2017. Unsere Informationen und Hinweise in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindlich, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Informationen befreien den Käufer nicht von seiner eigenen Prüfung unserer Hinweise und Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unseres Einflusses und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verwenders. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB).